(承認願・承諾願)

令和 年 月 日

試験成績表

SSサイコロスペーサーブロック ウォールスペーサーブロック

殿

が 離北海道ウォール

〒069-1482 北海道夕張郡長沼町西12線南6番地 TEL (0123) 88-0434 FAX (0123) 88-0464

> NETIS商品:鉄筋工事用ウォールスペーサー 登録番号(HK-100011-VE)



事業者番号 0115800542

弊社が運営する授産施設に通所する利用者と共同で製品の製造をしています。 本商品は授産品です。

コンクリート強度試験成績書

北海道夕張郡長沼町西12線南6番 有限会社 北海道ウォール

令和2	令和2年度実施 TEL 0123-88-0434											
工事 ウオールスペーサーブロック/SSスペーサー												
名称												
打込	箇所					8						
呼び方		コンクリートの 種類による記号			び強度	スランプ		粗骨材の最大寸法 による記号		セメントの種類 による記号		
		普通		a	40				15		N	
指定 事項												
	試験 月日	材令 (日)	番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	温度 (℃)	質量 (kg)		最大荷重 (kN)	強度 (N/mm2)	平均強度 (N/mm2)	摘要
10	10		1				3.57	7	298	37.9		
		7	2	18	4.5	16	3.59	9	298	37.9	37.9	
22	29		3				3.59	9	298	37.9	7	2
10	- 11		4				3.58	3	368	46.9		
-		14	5	18	4.5	16	3.59	9	328	41.8	45.2	ž.
22	6		6	ā			3.56	3	368	46.9		
							,					
									<u>.</u>			
								_				
				Sel				\dashv			×	
備	考						*1.					
	高性的	能AE減.	水剤使	用								

担当者

笹浪 憲治

Sdoa 離北海道ウォール

TEL 0123-88-0434 FAX 0123-88-0464

詳しくは、ホームページをご覧下さい。

http://www.h-wall.jp e-mail info@h-wall.jp

SSサイコロ コンクリートブロック


サイズ表(規格品)	(A	× B	× C) , , , ,
SSサイコロ	40 ×	50 ×	60
,	45 ×	45 ×	45
8	50 ×	50 ×	50
	55 ×	55 ×	55
	60 ×	60 ×	60
	65 ×	65 ×	65
	70 ×	70 ×	80
9	70 ×	80 ×	90
イメージ画像	70 ×	70 ×	100
1メージ画像	70 ×	70 ×	110
	70 ×	70 ×	120
C	100 ×	100 ×	130
B	100 ×	100 ×	140
A	100 ×	100 ×	150
	100 ×	100 ×	160
	100 ×	100 ×	170
a a	100 ×	100 ×	180
	100 ×	100 ×	190
	100 ×	100 ×	200

その他サイズも受注生産致します。

コンクリート強度 40N/mm²以上

* 別紙試験成績表参照

ウォールスペーサーブロック参考図

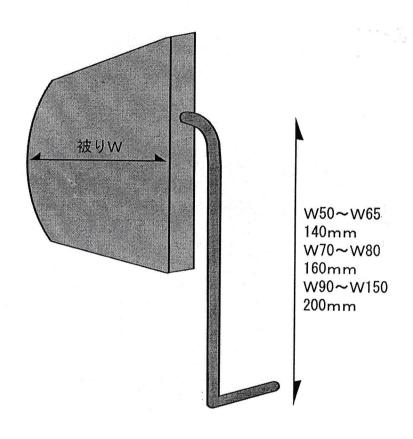

規格品

W50 - W60 - W65 - W70 - W80 (D10~D25)

W90 - W100 - W110 - W120 - W130 - W140 - W150 (D10~D32)